

PROPRIEDADES DE ÓLEOS EMPREGADOS EM FLOTAÇÃO

SOUZA, I.A.M.¹, LUZ, J.A.M.²

¹Universidade Federal de Ouro Preto. igor.albertomsouza@gmail.com

²Universidade Federal de Ouro Preto. jaurelio@demin.ufop.br

RESUMO

Neste trabalho se buscou a sistematização das características de quatro amostras de óleos vegetais e uma amostra de sebo bovino, no que concerne a suas propriedades físico-químicas, com o fito de estabelecer futuramente padrões de comportamento e de desempenho em sistemas de flotação. Os óleos vegetais estudados foram: de arroz, de rícino, de semente de uva e de soja usualmente empregados em operações de tecnologia mineral, com ênfase em seu uso em sistemas de flotação em espuma. As massas específicas determinadas foram: 930 kg/m³ para o óleo de semente de uva, 950 kg/m³ para o óleo de rícino, 910 kg/m³ para o óleo de arroz refinado e 920 kg/m³ para o óleo de soja. Quanto à tensão superficial, 26 ensaios para cada amostra de óleo vegetal foram realizados, sendo que os valores variam de 0,0323 N/m a 0,0334 N/m. o coeficiente de viscosidade dinâmica aparente, a tensão superficial, o índice de refração e os valores de umidade também foram levantados. Os resultados permitiram aceder às propriedades das amostras e confrontá-las com as que se descrevem na literatura, podendo vir a servir, assim, como subsídio ao entendimento da influência destas propriedades na flotação.

PALAVRAS-CHAVE: óleos vegetais; flotação aniônica; tensão superficial; caracterização físico-química.

ABSTRACT

This paper tried to systematize some physico-chemical properties of four vegetable oils samples and one tallow sample, aiming ultimately to establish behavior patterns in flotation systems. The flowing vegetable oils were studied: refined rice, castor, grape seed and soy oil. These oils are usually employed in mineral technology operations, with emphasis on froth flotation systems. The densities were determined: 930 kg/m³ for grape seed oil; 950 kg/m³ to castor oil; 910 kg/m³ to refined rice bran oil, and 920 kg/m³ for soybean oil. As to surface tension is concerned 26 tests were performed for each sample of vegetable oil and the values ranging from 0.0322 N/m to 0.0334 N/m. Apparent dynamic viscosity, surface tension and refractive indices were also surveyed. The results allowed us to know the samples' features and compare them with those showed in the literature, thus in the future they may be an aid to the understanding of the flotation systems response to this reactants.

KEYWORDS: vegetal oils; anionic flotation; surface tension; physico-chemical characterization.

1. INTRODUÇÃO

Óleos e gorduras, especialmente os de origem vegetal, desempenham papel importante como matérias-primas no âmbito da tecnologia mineral. A importante classe dos coletores aniônicos, por exemplo, pode ser bem representada por ácidos graxos e seus sabões, majoritariamente obtidos de óleos e gorduras. As gorduras distinguem-se dos óleos por serem sólidas à temperatura ambiente, ao passo que os últimos são líquidos nessas condições. Em qualquer caso, essas substâncias, predominantemente, podem ser formalmente consideradas como constituídas de produtos da condensação química entre glicerol e ácidos graxos, formando tri-ésteres, ditos triglicérides (Moretto e Alves, 1986; Jamieson, 1943). O ácido graxo por excelência associado aos tri-ésteres de óleos vegetais é o oleico (ácido cis-9-octadecenoico).

Os óleos vegetais, como de soja, de arroz, de semente de uva, de rícino, ou o *tall oil* (extraído do *Pinus eliotti*), são muito empregados em flotação, geralmente após sua saponificação com soda cáustica (NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH). Por vezes empregam-se tais óleos in natura ou em mistura com seus sabões.

O sebo também pode ser usado com o mesmo propósito, embora nesse caso o mais comum seja o seu consórcio com óleos vegetais, ou outros coletores sintéticos, em função da baixa solubilidade de seus sais, decorrente de cadeias carbônicas maiores e maior índice de saturação (ligações simples entre carbonos).

As propriedades físico-químicas dessas matérias-primas geralmente acham-se consignadas na literatura técnica, embora de modo grandemente errático e disperso; e, assim mesmo, com o enfoque de natureza da indústria química e/ou alimentícia (consultem-se, por exemplo: Jamieson, 1943; Brasil, 1985; Fornieri, 1986; Moretto e Alves, 1986; Azevedo, 1994; Caires, 1992). Ademais disso, essas propriedades são largamente dependentes dos cultivares e cepas biológicas de onde foram extraídos, levando a grande dispersão estatística dos valores, em face da grande variabilidade genética das plantas, bem como da variabilidade climática e edáfica dos solos cultivados.

Em função disso, este trabalho buscou a sistematização das características de quatro amostras de óleos e uma amostra de sebo bovino, no que concerne a suas propriedades físico-químicas como densidade, viscosidade, tensão superficial e índices de refração, com o fito de estabelecer padrões de comportamento e de desempenho em sistemas de flotação.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Na elaboração dos ensaios de densitometria dos óleos de arroz refinado, rícino (mamona), semente de uva e soja refinado fez uso de picnômetros e balança de precisão Shimadzu – AUW220D. Concomitante aos ensaios, foram lidos a temperatura ambiente através de termômetro de mercúrio e o potencial de hidrogênio (pH) de cada amostra através do peagômetro DM – 22 da Digimed. A metodologia empregada foi a picnometria clássica encontrada nos livros textos de mineralogia e de experimentação físico-química, como, por exemplo, Shoemaker *et al.* (1996). Entretanto, a correção devida ao empuxo arquimediano da atmosfera não foi feita.

Na realização dos ensaios de determinação da tensão superficial foi utilizado o tensiômetro K6 da Krüss, onde se realizaram 26 ensaios (determinações) para cada uma das amostras. O viscosímetro DV-I Prime da Brookfield foi utilizado nos ensaios de viscosimetria, nos quais se faziam leituras de viscosidade, velocidade angular e fração de torque. Para tal ensaio foram utilizados diferentes fusos (LV1 – S61, LV2 – S62 e ULA – S00) para a mesma amostra com o fito de obter um maior número de dados possível para uma análise mais realista do comportamento da viscosidade dos óleos

vegetais. A cada ajuste de velocidade do fuso (*spindle*), a temperatura da amostra em experimento foi medida. Os dados reológicos levantados para cada espécie de óleo propiciaram os cálculos de torque, tensão de escoamento e taxa de cisalhamento. Essas variáveis foram comparadas e confrontadas em forma de gráfico.

A obtenção do índice de refração (n) das quatro amostras de óleos vegetais fez-se com o emprego do refratômetro Carl Zeiss 88246, sendo as determinações realizadas em temperatura ambiente.

O ensaio de umidade dos óleos vegetais citados fez-se em duplicata para fins de confirmação dos resultados encontrados. Cada tipo de óleo foi aquecido por um período de uma hora em estufa de renovação e circulação de ar TE – 394/3, cujo fabricante é Tecnal. Depois de aquecidas, as amostras ficavam em dessecador por período de vinte e quatro horas.

3. RESULTADOS

Para cada tipo amostra foi determinada sua temperatura e seu potencial de hidrogênio (pH). Os resultados encontram-se na tabela I, a seguir.

Tabela I. Massa específica real e pH natural dos óleos e do sebo.

Descrição	ρ	Temperatura	pH natural
	[kg/m ³]	[°C]	20 [°C]
Óleo de semente de uva	922,73	23,00 °C	4,91
Óleo de rícino	948,11	24,50 °C	4,60
Óleo de arroz refinado	911,16	25,80 °C	5,43
Óleo de soja refinado	915,54	20,10°C	6,79
Sebo bovino	921,55	22,00°C	(3,00)

Os resultados dos ensaios de determinação da tensão superficial (na interface ar/óleo) encontram-se sistematizados na tabela II, já corrigidos para o valor de 20° C. Para apreciação visual da variabilidade das medidas plotou-se a figura 1.

Tabela II. Tensão superficial média e seu desvio padrão amostral (corrigidos para 20° C).

Descrição	Tensão superficial	Desvio padrão
	[N/m]	[N/m]
Óleo de semente de uva:	0,0334	0,00645
Óleo de arroz purificado:	0,0334	0,00643
Óleo de rícino:	0,0352	0,00678
Óleo de soja refinado:	0,0333	0,00641
Sebo bovino:	0,0268	0,00525

Devido a sua complexidade funcional e maior tamanho médio das cadeias hidrocarbônicas, o sebo bovino apresentou maior variabilidade (mesmo com as medidas tendo sido feitas com aquecimento prévio até a completa liquefação do mesmo a 60° C). Pelo mesmo motivo, o sebo apresentou maior efeito tensoativo, resultando menor tensão superficial. A maior tensão superficial do óleo de rícino provavelmente se deve à forte presença de éster do ácido ricinoleico (ácido 12-hidroxi-9-cis-

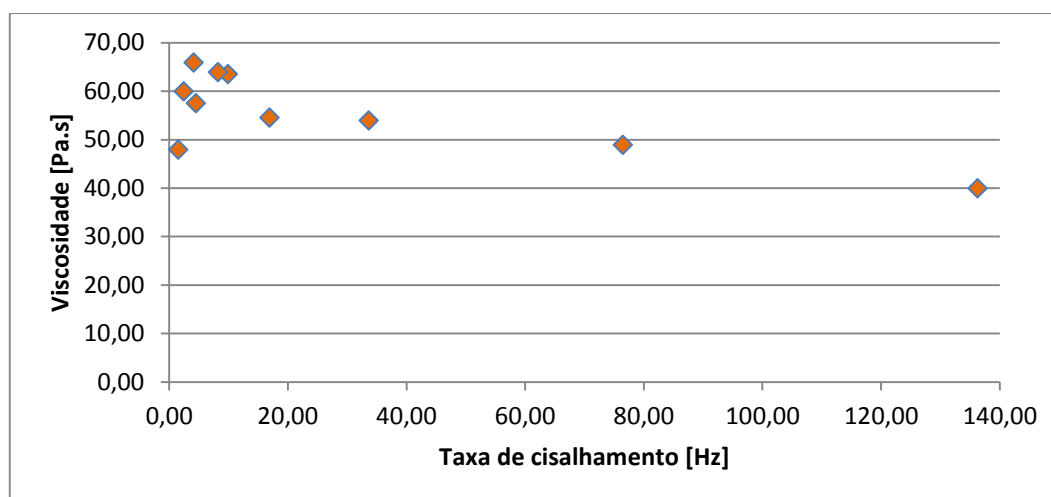


Figura 6. Viscosidade versus taxa de cisalhamento para o sebo bovino a 60° C.

No que tange ao índice de refração dos insumos estudados, somente foram ensaiados os óleos vegetais, à temperatura ambiente. Os seguintes valores foram obtidos:

- Óleo de semente de uva: $n = 1,479$;
- Óleo de arroz refinado: $n = 1,476$;
- Óleo de rícino: $n = 1,482$;
- Óleo de soja refinado: $n = 1,478$.

Outro indicador de qualidade de óleo para flotação é seu teor inerente de umidade, visto que a água catalisa reações de rancificação dos triglicerídeos, componentes majoritários dos óleos vegetais. Tal efeito catalítico foi comentado, por exemplo, por Brandão e Pereira (1992). Os resultados para os óleos estudados podem ser visto na tabela III, a seguir.

Tabela III. Média das determinações de umidade dos óleos vegetais.

Tipo de óleo	Média Umidade [%]
Arroz refinado	0,110
Rícino	0,118
Semente de uva	0,004
Soja refinado	0,024

4. CONCLUSÕES

Propriedades físico-químicas importantes de óleos e gorduras foram determinadas neste estudo, visando à caracterização de insumos nacionais pertencentes a uma classe reagente de interesse a sistemas de flotação em espuma, qual seja a dos coletores aniônicos oxidríficos (ácidos graxos e seus sabões).

Tais resultados físico-químicos como densidade picnométrica, tensão superficial, viscosidade, índice de refração e umidade permitiram conhecer o comportamento de propriedades das amostras e confrontá-las com as que existem na literatura.

O trabalho aqui apresentado faz parte de uma linha de investigação que vem sendo seguida e que ainda se encontra em andamento, em especial no levantamento de índice de saponificação (para determinação da proporção de componentes insaponificáveis) e índice de iodo (para determinação

do grau de instauração das cadeias hidrocarbônicas). Pretende-se realizar também trabalhos futuros com empregando os mesmos óleos e gordura em sistemas reais de flotação. Com isso a caracterização dos reagentes em análise subsidiará a compreensão de comportamentos de sistemas de flotação, tais como: o impacto dos insaponificáveis na estabilidade de espuma, o impacto da solubilidade dos sabões na hidrofobização das superfícies e na dispersão dos reagentes na polpa (em última análise decorrente do comprimento de cadeia e de seu grau de saturação).

Ademais disso, o estabelecimento das propriedades dos óleos estudados favorece a futura adoção de procedimentos de controle de qualidade e auditorias de lotes de reagentes adquiridos por usinas de beneficiamento, dificultando inclusive fraudes (um exemplo já registrado desse tipo de ação é a possível adição de óleo de peixe para aumentar artificialmente o índice de iodo, induzindo à falsa quantificação das duplas ligações C=C no coletor ativo).

5. REFERÊNCIAS

AZEVEDO, J. C. S. *Estudo de Processos de Saponificação do óleo de arroz e do óleo de rícino*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. 1994. 42 p.

BRANDÃO, P. R. G. & PEREIRA, A. M. T.. Ácidos Graxos Insaturados (Isômeros Cis-Trans) Na Flotação Seletiva de Minerais Levemente Solúveis. In: CIMINELLI, V.; SALUM, M. J. G. (Org.). *Flotação: Fundamentos, Prática e Meio Ambiente*. 1ed. Belo Horizonte, MG: Associação Brasileira De Tecnologia Mineral, 1992, V. 1, p. 19-38.

BRASIL. Ministério da Indústria e do Comércio. *Produção de Combustíveis Líquidos a Partir de Óleos vegetais*. Brasília: MIC/STI/CIT. 1985.364 p.

CAIRES, L G. *Óleos vegetais como matéria-prima para coletores*. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais. 1992. 42 p.

FORNAZIERI JR., A. *Mamona – uma Rica fonte de Óleo e de Divisas*. São Paulo: Ícone. 1986. 72 p.

JAMIESON, G. S. *Vegetal Fats and Oils (American Chemical Society Monograph Series)*. New York: Reinhold.1943. 512 p.

MORETTO, E. & ALVES, R. F. *Óleos e Gorduras Vegetais (Processamentos e análises)*. Florianópolis: EUFSC. 1986.180 p.

POSSA, M.V; NASCIMENTO, C.R. Reologia no Tratamento de Minérios. In: LUZ, A.B; SAMPAIO, J.A & FRANÇA, S. C. A. (ed.). *Tratamento de Minérios – 5ª edição*. Rio de Janeiro: CETEM/MCT, 2010. cap.14, p.597 – 631.

SHOEMAKER, D. P.; GARLAND, C. W.; NIBLER, J. W. *Experiments in Physical Chemistry*. New York: McGraw-Hill, 1996 - 778 p.

